

竹林化学工業株式会社

東大阪市澁川町3丁目1-43
TEL : 06-6721-6165 FAX : 06-6720-7308

水性 AQ 防水施工仕様例 (1)

下地 : モルタル (何も塗られていない場合)

工 程	使 用 材 料	使用量	方 法	作業間隔 ^{*1}
下地洗淨	・水道水、デッキブラシにて下地を洗淨 洗淨		油汚れがある場合は、中性洗剤を用い	十分に乾燥後
下地処理	・クラック (ヒビ割れ) がある場合はタケシール速乾クタンシーラントを充填しヘラ等で均す			3 時間以上 72 時間以上
プライマー塗布 1 回目	タケシール AQ モルタルプライマー	0.2kg/m ²	タケシール AQ モルタルプライマーをローラー、刷毛で下地に均一に塗布 (液溜まりができないよう均一に)	3 時間以上 72 時間以内
プライマー塗布 2 回目	タケシール AQ モルタルプライマー	0.2kg/m ²	タケシール AQ モルタルプライマーをローラー、刷毛で下地に均一に塗布 (液溜まりができないよう均一に)	3 時間以上 72 時間以内
防水材塗布 1 回目	タケシール AQ 防水 TypeS	0.8kg/m ²	タケシール AQ 防水 TypeS をローラー、刷毛で下地に均一に塗布	3 時間以上 72 時間以内
防水材塗布 2 回目	タケシール AQ 防水 TypeS	0.8kg/m ²	タケシール AQ 防水 TypeS をローラー、刷毛で下地に均一に塗布	3 時間以上 72 時間以内
トップコート塗布	タケシール AQ トップ	0.12kg/m ²	タケシール AQ トップ をローラー、刷毛で下地に均一に塗布	養生： 7 時間以上

* 1 作業間隔は気温 20℃晴天時の場合のもの

<注意事項>

- ・タケシールAQモルタルプライマー、タケシールAQ防水TypeS、タケシールAQトップはいずれも水性の塗料ですので、絶対にシンナー類を加えないで下さい。また、用具の洗浄は水をご使用下さい。
- ・タケシールAQ防水TypeS、タケシールAQトップはいずれも水性の塗料ですので、規定量を守って塗布してください。必要以上に厚く塗ると中膿みします。
- ・タケシールAQ防水TypeSは3%程度水道水で希釈すると塗りやすくなります。よく攪拌してご使用ください。(タケシールAQ防水TypeS 16kgに対し、水道水500gで3%)
- ・タケシールAQモルタルプライマーはカチオン系の材料ですので、タケシールAQ防水TypeSやタケトップPグレイと混ぜると凝固します。絶対に混ぜないでください。刷毛、ローラー等の塗装用具も共用しないでください。
- ・旧塗膜がある(以前何か塗布している)場合は、接着不良が発生する恐れがあります。

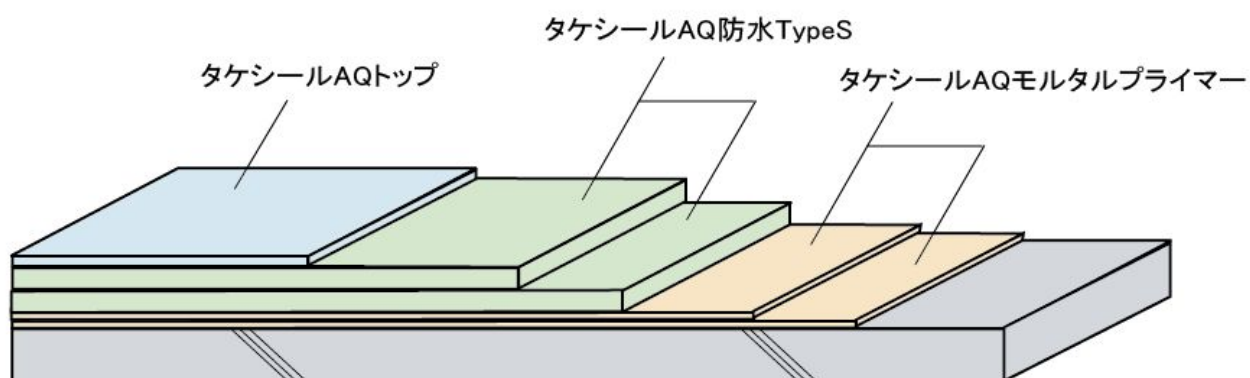


図-1. 施工図

